


Oceľové lano

1x19 podľa DIN 3053

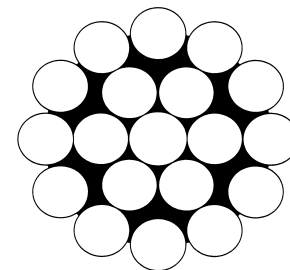

Súčiniteľ min. únosnosti: 0,880
Súčiniteľ menovitej dĺžkovej hmotnosti: 0,830
Súčiniteľ menovitej kovovej plochy prierezu: 0,760

Konštrukcia prameňa 1+6+12

Nominálny priemer		Menovitá dĺžková hmotnosť	Menovitá kovová plocha prierezu	Vypočítaná (teoretická) únosnosť pri pevnosti		Minimálna únosnosť pri pevnosti		Maximálna výrobná dĺžka lana v celku
d	Tolerancia priemeru			N/mm ²		N/mm ²		
mm	%	kg/m	mm ²	1770	1960	1770	1960	m
1,0	+5 / 0	0,005	0,60	1,06	1,17	0,93	1,03	10 000
1,5		0,011	1,34	2,38	2,63	2,09	2,32	10 000
2,0	+4 / 0	0,020	2,39	4,23	4,68	3,72	4,12	5 000
2,5		0,031	3,73	6,60	7,31	5,81	6,43	5 000
3,0		0,045	5,37	9,51	10,53	8,37	9,27	5 000
3,5		0,061	7,31	12,94	14,33	11,39	12,61	5 000
4,0		0,079	9,55	16,90	18,72	14,88	16,47	5 000
5,0		0,124	14,92	26,41	29,25	23,24	25,74	5 000
6,0		0,178	21,49	38,03	42,12	33,47	37,06	4 000
7,0		0,243	29,25	51,77	57,33	45,56	50,45	3 000
8,0	0,317	38,20	67,62	74,88	59,50	65,89	3 000	